

スーパーラジカルシリコンZ

水性形一液外壁用シリコン系上塗材

◆ 製品データ

荷 姿	15kg
塗布量	0.25～0.35kg/㎡
希 釈	ローラーの場合：0～5%、 エアレスの場合：0～10%（清水）
艶	艶有、3分艶
色	アステック標準色69色+特別色対応可

【対応素材】
窯業系サイディング・モルタル・ALC・コンクリート・波形スレート（外壁）※-各種旧塗膜 ※高圧洗浄有り

【試験結果】
スーパーラジカルシリコンZ（艶有）
■JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント
『容器の中での状態』『塗装作業性』『塗膜の外観』『低温安定性』『表面乾燥性』『隠ぺい率』『鏡面光沢度』『耐水性』『耐アルカリ性』『耐洗浄性』『耐湿潤冷熱繰返し性』 全て合格

スーパーラジカルシリコンZ（3分艶）
■JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー
『容器の中での状態』『塗装作業性』『低温安定性』『乾燥時間』『塗膜の外観』『隠ぺい率』『耐水性』『耐アルカリ性』『耐洗浄性』 全て合格

スーパーラジカルシリコンZ（共通）
■JIS A 6909 建築用仕上塗材『可とう性』 合格
■『防かび性』 合格 ※社内試験規格（参考試験方法：JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法）
■『防藻性』 合格 ※社内試験による

◆ 窯業系サイディング・モルタル・ALC・コンクリートの標準施工仕様

工 程	製品名	荷 姿	調合比	希 釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25℃)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
下 塗※1	①エポパワーシーラー	15kg	—	透明の場合：— 白・グレーの場合：1.5～3.0ℓ（清水）	0.13～0.20 kg/㎡	1～2	2時間以上	2時間以上	—	ローラー/ エアレス
	②ホホワイトフィラーAⅡ※2	16kg	—	0.3～0.9ℓ（清水）	0.80～1.5 kg/㎡	1	—	5時間以上	—	多孔質ローラー
				0.9～1.2ℓ（清水）	0.30～0.60 kg/㎡	1～2	5時間以上	5時間以上		ウールローラー
				0.6～0.9ℓ（清水）	0.70～1.2 kg/㎡	1～2	5時間以上	5時間以上	—	リシンガン
上 塗	スーパーラジカルシリコンZ	15kg	—	ローラーの場合：0～5%、 エアレスの場合：0～10%（清水）	0.25～0.35 kg/㎡	2	2時間以上	—	24時間以上	ローラー/ エアレス

※1 下塗材に関しては下地の状態に応じて①、②のいずれかをご使用ください。 ※2 窯業系サイディング（初めての塗替え）には施工できませんのでご注意ください。

◆ 波形スレート（外壁）※の標準施工仕様 ※高圧洗浄有り

工 程	製品名	荷 姿	調合比	希 釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25℃)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
防カビ処理	バリアー	4ℓ	—	16ℓ（清水）	6.0㎡/ℓ (0.18kg/㎡) ※希釈時	1	—	0.5時間以上	—	ローラー/ エアレス
下 塗	サーモテックシーラー A液	12.5kg	5	—	0.15～0.30 kg/㎡	1～2	3時間以上 7日以内	3時間以上 7日以内	—	ローラー/ エアレス
	サーモテックシーラー B液	2.5kg	1							
上 塗	スーパーラジカルシリコンZ	15kg	—	ローラーの場合：0～5%、 エアレスの場合：0～10%（清水）	0.25～0.35 kg/㎡	2	2時間以上	—	24時間以上	ローラー/ エアレス

【下地調整】
●劣化し脆弱な部分及び錆等は、ディスクサンダー、スクレーパー等により除去する。
●漏水箇所は予め水が浸入しないように処置し、汚れ、付着物、油脂類等を高圧洗浄、スクレーパーやシンナー等で除去する。
●塗装する下地は、清浄かつ、十分に乾燥させる。
●劣化したシーリング材は全て撤去し、新規シーリング材で打ち替える。

【施工上の注意】
●濃彩色や原色に近い色彩の場合、塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。衣類等接触する可能性のある部位には施工は避けてください。また、接触のおそれがある個所に塗装する場合は、「エクストリームクリアーSi」を上塗材の上から塗装してください。「エクストリームクリアーSi（艶有・3分艶）」は、低汚染性に優れているため、汚染性の差が生じる場合があります。塗装する場合は、見切りのよい個所まで塗装を行ってください。また、艶消タイプの対応については、別途お問い合わせください。●雨・強風・結露等の悪天候及びこれらが予想される場合には施工は避けてください。●5℃以下、湿度85%以上での施工は避けてください。●使用する前に塗料を十分に攪拌してください。●ウールローラー施工の場合、塗回数が増えることがありますのでご注意ください。●エアレス施工の場合には塗装ロスが大きくなりますので、塗布量の上限値を目安にしてください。●上記塗布量及び塗回数は下地の材質・状態等で増える場合があります。●シーリング材目地に塗装した場合、動きに追従出来ずに塗膜がひび割れることがあります。●塗り継ぎや補修塗り（タッチアップ）を行なう場合は、ローラー又はエアレス等の塗装方法や希釈率の違いにより、色相差・艶ムラが生じることがありますので、作業後に仕上りをご確認ください。

■ 製品については下記までお問合せください。



製造・販売元 株式会社 アステックペイント

本 社 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-1 9F

astecpaints.jp

ver.202601



ラジカル革命

水性形一液外壁用シリコン系上塗材

スーパーラジカルシリコンZ



塗膜の劣化要因“ラジカル”を抑え長期間にわたり
建物を保護するラジカル制御型シリコン塗料



塗膜の劣化要因“ラジカル”を抑え長期間にわたり建物を保護するラジカル制御型シリコン塗料




劣化要因“ラジカル”の発生を抑える技術

塗料中に含まれる顔料の主成分「酸化チタン」は、紫外線の影響を受けることで「ラジカル」と呼ばれる劣化因子を発生させます。このラジカルが発生し樹脂の結合が破壊されると、塗膜の劣化が進行してしまいます。スーパーラジカルシリコンZは、ラジカルの発生を抑える技術により塗膜の劣化を抑制。建物を長期間にわたり保護します。




技術 ラジカル制御型白色顔料を配合

ラジカルの発生を抑制する「ラジカル制御型白色顔料」を採用。ラジカルが発生しにくく、またラジカルが発生した場合にも、シールド層がラジカルの放出を防ぐため、樹脂が破壊されにくく、塗膜の劣化を抑制します。

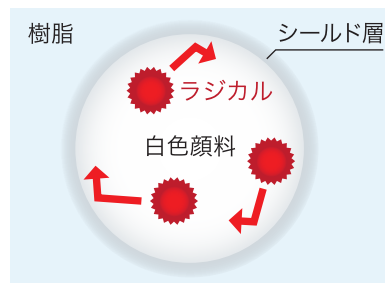

■スーパーラジカルシリコンZ 塗膜イメージ

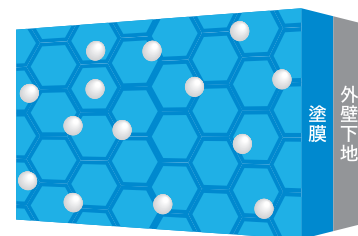


- 二重構造 アクリルシリコン樹脂
- ラジカル制御型白色顔料

高耐候性

ラジカルによる塗膜の劣化を抑え 長期間にわたり建物を保護

促進耐候性試験(キセノンランプ式)において、約10～12年(期待耐用年数)経過後も光沢保持率80%以上を保持。塗膜の劣化要因であるラジカルの発生を抑制し、建物を長期間保護します。

※あくまで試験環境下にもとづく推測値であり、耐候性を保証するものではありません。実際の自然ばく露環境下では、下地の状態、施工方法、気象条件により耐候性は異なる場合があります。
※測定値を元に、グラフをなだらかに調整しています。

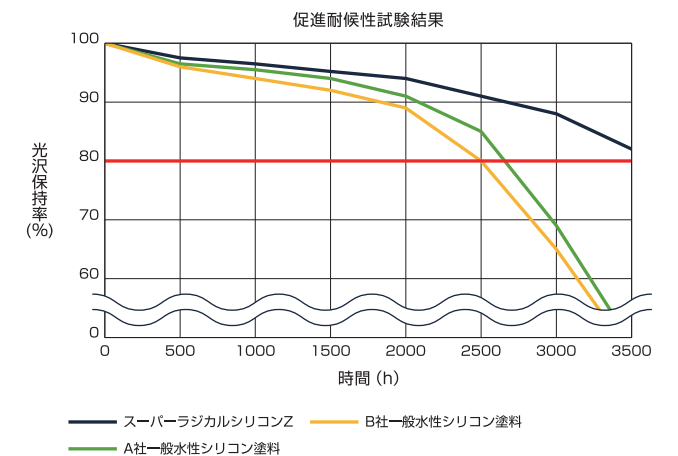


低汚染性

汚れが付着しにくく、美観を長期間保持

柔軟層と強靱層から構成される二重構造アクリルシリコン樹脂を採用。一般的なシリコン塗料に使用されているアクリルシリコン樹脂は表層の柔軟性が高く、汚れが付着しやすい課題を抱えていますが、この二重構造樹脂は柔軟性のある層を強靱な層でコーティングしています。この構造により、塗膜表面に汚れが付着しにくく、建物の美観を保持します。

■二重構造のアクリルシリコン樹脂

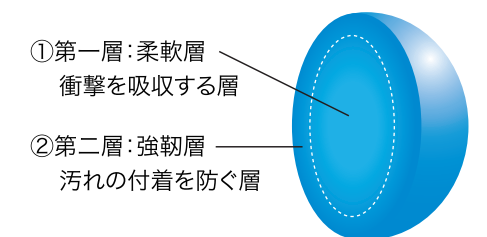


防カビ・防藻性

カビや藻の発生を防ぎ、美観の保持に貢献

「JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法」および「藻抵抗性試験(社内試験による)」に合格。カビ・藻の発生を抑え、美観の維持に貢献します。


【カビ／培養4週間後の様子】

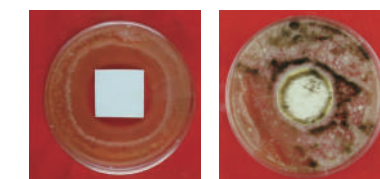

スーパーラジカルシリコンZ

汎用塗料

【藻／培養4週間後の様子】

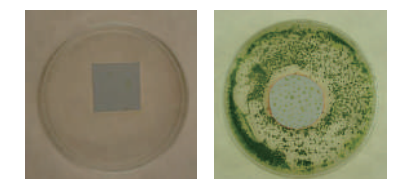

スーパーラジカルシリコンZ

汎用塗料